



2015000238Z



(2015)国认监认字(144)号



检测
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2017-153-1

产品名称: 机织地毯

Product name

受检单位: _____

Inspected Body

生产单位: _____

Manufacturer

委托单位: 山东福特尔地毯有限公司

Client Name

检测类别: 委托检验

Test category

国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告专用章

国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

No: WT-2017-153-1


第1页 共2页

产品名称 Product name	机织地毯	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	_____
委托单位 Client name	山东福特尔地毯有限公司	样品数量 Numbers of sample	m: 3.66 × 2 (1块)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	_____
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	_____
委托单位地址 Client's address	山东省济宁市兖州区 颜店镇府前路8号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 割绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2017.04.13	检测日期 Date of test	2017.04.21
检测依据 Test standards	GB/T 14252—2008 《机织地毯》	检测项目 Test items	一、外观质量 二、内在质量八项
检测结论 Test conclusion	经检验，所检验项目的测试结果达到标准指标要求。  签发日期：二零一七年五月十二日 检验报告专用章		
备注 Remarks	检验数据仅对来样负责。		

批准：
Approved by



审核：
Checked by

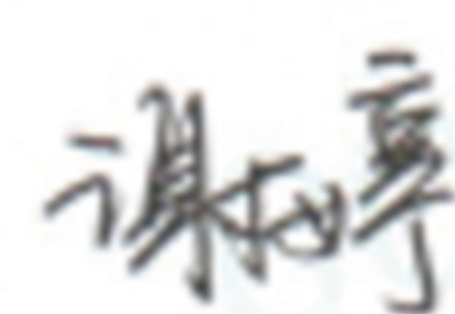

编制：
Prepared by



国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

No: WT-2017-153-1

第2页 共2页

检测项目 Test Item		单位 Unit	标准指标 Criteria	实测数值 Practical Determined Data		结果评定 Assessment
外观保持性：六足12000次		级	≥2.0	2.0		合格
绒簇拔出力		N	≥5.0	14.6		合格
耐光色牢度：氙弧		级	≥5	5—6		合格
			≥4（浅）	——		
耐摩擦色牢度	干摩擦	级	≥3—4	纵向	4—5	合格
				横向	4—5	
	湿摩擦		≥3	纵向	4	
				横向	4—5	
耐燃性：水平法（片剂）		mm	最大损毁长度 ≤75 至少七块合格	八块试样达到标准要求		合格
毯面纤维类型及含量	标称值	%	丙纶：80 尼龙：20	聚丙烯纤维（丙纶）：83.2 聚酰胺纤维（尼龙）：16.8		合格
丙纶或尼龙含量	下限允差	%	—5	聚丙烯纤维（丙纶）：83.2 聚酰胺纤维（尼龙）：—3.2		
毯基上单位面积 绒头质量	标称值	g/m ²	1050	1047		合格
	允差	%	±10	—0.3		
单位面积总质量	标称值	g/m ²	2090	2094		合格
	允差	%	±10	0.2		
毯基上绒头厚度	标称值	mm	7	7.1		合格
	允差	%	±10	1.4		
绒头高度	标称值	mm	8	8.0		合格
	允差	%	±10	0.0		
总厚度	标称值	mm	8.5	8.5		合格
	允差	%	±10	0.0		
外观质量		优等品 一等品 合格品	外观疵点	九项外观疵点检验符合 标准优等品指标要求		优等
备 注： Remarks						

